



ID Samira: 171960
 Numero: 2005-019
 Legge: L.R. 18/2000
 Piano di riferimento: 2003

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDR	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero	2005-019	
INT	Intervento	Restauro di tessuti	
AM		RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
AMD	ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI		
AMR	RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI		
AMRL	Legge	L.R. 18/2000	
AMRP	Piano di riferimento	2003	
LC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	MO	
PVCC	Comune	Modena	
PVCN	Sede	Museo Civico d'Arte	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Oggetto	tessuto	
OGTR	Provenienza	sezione medievale e rinascimentale della Collezione	

RE	INTERVENTO DI RESTAURO
RES	RESTAURO
RES	RESTAURO

PULITURA -meccanica tramite spatolina o specillo, e le eventuali macchie, tamponate localmente con soluzione di acqua ed alcool o solvente organico o acetone; i rammendi grossolani presenti su alcuni frammenti sono stati accuratamente eliminati con piccole forbicine e pinzette. - aspirazione meccanica della polvere superficiale con l'ausilio di un mini aspiratore a bassa potenza, tenuto a debita distanza e proteggendo preventivamente i tessuti con una rete morbida di tulle su ambo i lati dei frammenti. TEST SULLA STABILITA' DEI COLORI agendo su alcuni fili prelevati da sfilacciature nei tessuti in esame. Si è proceduto ad isolare con striscioline di melinex e carta assorbente non acida, i diversi filati, poi tamponati con batuffoli di cotone imbevuti in una soluzione di acqua e detergente neutro (tinovetina) e posti sotto la pressione di un vetrino e un pesino, per quindici minuti. Tale operazione è stata ripetuta più volte su ogni campione per ottenere un risultato sicuro. LAVAGGIO Il test di stabilità dei colori ha permesso di decidere l'intervento di lavaggio più idoneo ad ogni tessuto: test negativo, lavaggio per immersione in acqua per reidratare le fibre molto secche immergendo il tessuto, sorretto da un foglio di melinex per agevolare gli spostamenti, in acqua dolce e detergente neutro (tinovetina), per quindici minuti, si è poi proceduto con vari risciacqui per eliminare lo sporco e i residui di detergente test leggermente positivo, lavaggio in acqua senza detergente, aggiungendo nell'ultimo risciacquo qualche goccia di acido acetico per bloccare le perdite di colore, oppure, per i frammenti particolarmente fragili, si è proceduto con un lavaggio su tavolo con sola acqua deionizzata. test instabile su una delle tinte componenti il manufatto, lavaggio per tamponamento con solvente organico. I frammenti in questione sono stati posti su un foglio di carta assorbente non acida, tamponati con battutoli di cotone imbevuti di solvente. Lo sporco è stato eliminato passando ripetutamente fogli di carta non acida sui manufatti. RIPOSIZIONAMENTO su tavolo con lastra in cristallo, mediante l'aiuto di pesini e vetrini oppure tramite spilli entomologici su foglio in polistirolo ricoperto di polietilene, e lasciati asciugare a temperatura ambiente o in qualche caso (tessuti spessi) con l'aiuto di ventilatori. I manufatti lavati con solvente sono stati vaporizzati per reidratare le fibre e successivamente riposizionati tramite spillatura con spilli entomologici su un foglio in polistirolo rivestito di polietilene. TINTURA DEI FILATI E DEI SUPPORTI utili per il consolidamento ad ago dei frammenti tessili, sono stati tinti all'interno dal laboratorio

RESR Relazione tecnica finale

per raggiungere una tinta più vicina possibile all'originale, con coloranti "Ciba" (Irgalan) stabili nel tempo. CONSOLIDAMENTO AD AGO con "punto festone" dei margini sfilacciati su ogni frammento e un'intervento con supporti solo su manufatti particolarmente interessanti e danneggiati. Questi frammenti, caratterizzati da lacerazioni o lacune sono stati consolidati con supporti locali o con supporto totale fermati al tessuto antico con filze poste a scacchiera; le lisature le lacerazioni e le lacune sono state fermate con "Punto Posato" eseguito con organzino di seta di colore adeguato, ed ago chirurgico ricurvo.

Nei frammenti con supporto totale è stata lasciata una "finestra" aperta per poter studiare il verso del tessuto. Su ogni manufatto è stato ancorato con filo di cotone bianco un piccolo cartellino su cui è stato scritto con pennarello nero indelebile il numero di ogni pezzo. INTERVENTO CON "BARELLA" Alcuni frammenti che a causa delle loro fragili condizioni si presentavano particolarmente cartacei e non potevano reggere un'intervento ad ago, sono stati adagiati su un sottile foglio di polistirolo ricoperto di melinex e di seta tinta del colore del frammento e successivamente ricoperti di tulle Malines del medesimo colore

RESR Relazione tecnica finale

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Aspirazione meccanica della polvere superficiale

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Eliminazione carta, rammendi, frammenti di cuciture, depositi

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Eliminazione carta, rammendi, frammenti di cuciture, depositi

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Test sulla stabilità dei colori

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Lavaggio per immersione in acqua deionizzata

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Pulitura dei fili metallici di un frammento

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Eliminazione di frammenti di carta durante il lavaggio per tamponamento con acqua

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTAY Didascalia

Lavaggio per tamponamento con solvente organico

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

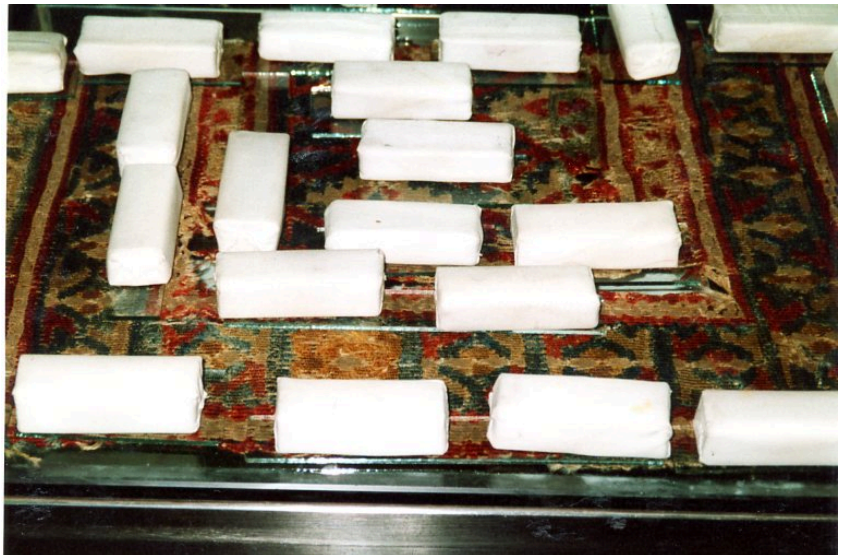

FTAY Didascalia

Riposizionamento delle fibre su tavolo con lastra in
cristallo tramite vetrini e pesini

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Vaporizzazione e riposizionamento delle fibre

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Riposizionamento delle fibre tramite spilli entomologici

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine



FTAY Didascalia

Fermatura dei margini sfilacciati tramite "punto festone"

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine




FTAY Didascalia

Consolidamento ad ago con supporti

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAZ Immagine

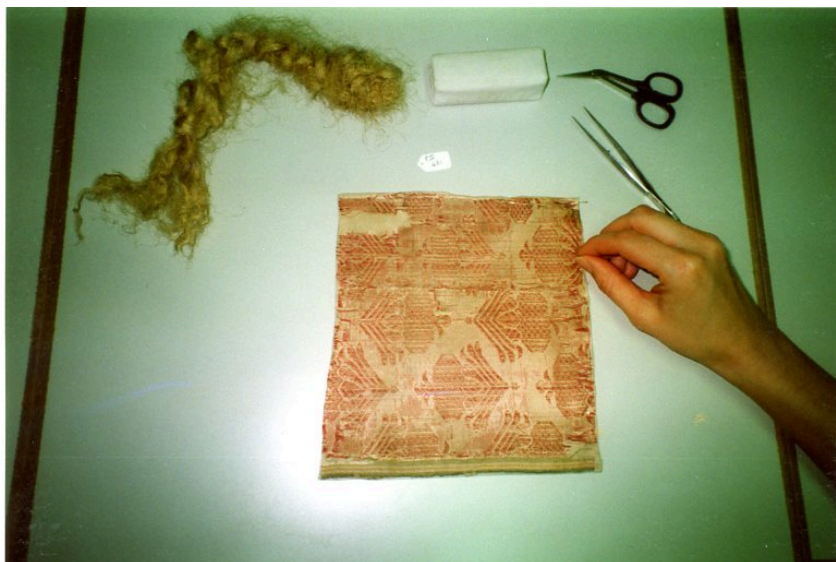

FTAY Didascalia

Consolidamento ad ago con metodo a "sandwich"